

LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Risultati delle prove a compressione eseguite su N° tre provini così dichiarati: di conglomerato cementizio ricavati da tre blocchetti prelevati da strutture in opera.

provenienti da strutture per l'I.A.C.P di Brindisi.

Richiedente: LUIGI CAPETO - COSTRUZIONI EDILI - STRADALI - BRINDISI -
con lettera del 8-8-60. - Materiale pervenuto a questo Laboratorio il
17-8-60

N° d'ord. dine.	C O N T R A S.	DIMENSIONI cm.	Area com- pres- sa cm ²	RESISTENZA		DATA		OSSERVA- ZIONI
				totale t	per cm ² kg.	della confezio- ne	della prova	
1	—	12,0x14,5x13,5	174	13,2	75,9	—	22.8.60	—
2	—	11,7x11,0x12,5	128	15,0	116	—	" " "	—
3	—	11,0x11,0x13,3	121	16,0	132	—	" " "	—
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DI PISA

Diritto di Segreteria
N.37812 L. 200

L'ESPERIMENTATORE
Dott. Ing. Brunetto CARTEI

IL RETTORE
Prof. Ing. Letterio
F. DONATO

IL DIRETTORE DEL
LABORATORIO
Dott. Ing. Luca SANPAOLESI

Diritti di Laboratorio L. 8.500. =

Per copia conforme

Brindisi, li _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Colm. Avv. Vincenzo Palma)

[Signature]



UNIVERSITA' DI PISA
LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Certificato N. 1159/60
Pp. 7226

Risultati delle prove a compressione eseguite su N. quattro provini così dichiarati: di conglomerato cementizio. ++++++

provenienti da 27046/16 INA-CASA - Dipendenti INPS Cant. 16699

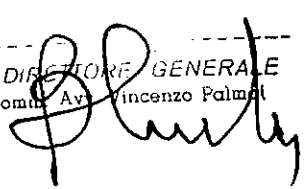
Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - Brindisi
con lettera del 23-10-60 Pret. N. 2130 Off. Tecnico

Materiale pervenuto a questo Laboratorio
il 26-10-60

N.	C	DIMENSIONI	Area	RESISTENZA		DATA		OSSERVAZIONI
Id'ordine	OTRAS.	cm ;	com- pres- sa	totali t	per cm ² kg	della confe- zione	della prova	
1	---	16,0x16,0x15,0	256	34,3	134	30.8.60	31.10.60	---
2	---	" " "	"	34,4	134	" " "	" " "	---
3	---	" " "	"	26,0	102	" " "	" " "	---
4	---	" " "	"	26,8	105	" " "	" " "	---
5								
6								
7								
8		Le facce dei provini a contatto con le piastre della mac-						
9		china sono state rettificate mediante lavorazione meccanica						
10								
11								
12								
13						Università degli Studi		
14						di Pisa		
15						Diritto di Segreteria		
16						N. 44183	L. 200	

Pisa, 11 31 / 10 / 1960

L'ESPERIMENTATORE
Dett. Ing. BRUNETTO CARTEI
IL RETTORE
PROF. Ing. LETTERIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Dett. Ing. LUCA SANPAOLESI
F. DONATO
Per copia conforme
Diritti di Laboratorio L. 7.000. --

Brindisi, li
IL DIRETTORE GENERALE
(Com. Av.) Vincenzo Palmi


UNIVERSITA' DI PISA
LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Certificato N. 58/61

Fp. 7440

Risultati delle prove a compressione eseguite su N. otto provini così dichiarati: di conglomerato cementizio.

provenienti da 1 Canti 16699 - 27046/16 - INA-CASA - Dipendenti I.N.P.S.

richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

con lettera del 12-1-1961 N. 3459 Ufficio Tecnico, Materiale pervenuto a questo Laboratorio il 14-12-1960

Modalità di rettifica delle facce: lavorazione meccanica

N° d'ordine	C O N T R A S.	DIMENSIONI cm.	Area com- pres- sa, cm ²	RESISTENZA		DATA		OSSER- VAZIONI
				totale t	per cm ² kg.	della confe- zione	della prova	
1	Lu	16,0x16,0x16,0	256	36,3	142	2.9.60	17.1.61	---
2	Lu	16,0x16,0x16,0	256	40,5	158	" " "	" " "	---
3	Lu	16,0x16,5x16,0	264	41,0	155	" " "	" " "	---
4	Lu	15,7x17,0x16,0	267	43,1	161	" " "	" " "	---
5	---	14,5x15,5x16,0	225	73,2	325	21.9.60	17.1.61	---
6	---	15,0x15,5x16,0	232	60,9	261	" " "	" " "	---
7	---	15,0x14,5x16,0	217	57,6	265	" " "	" " "	---
8	---	14,0x16,5x16,0	231	69,1	299	" " "	" " "	---
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DI PISA
Diritto di Segreteria
N. 1280 L. 200

Pisa, 11 17/1/61

L'ESPERIMENTATORE
Dott. Ing. GABRIELLO
BIANCHI

IL RETTORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. LUCA SANPAOLESI

Diritti di Laboratorio L. 12.000 --

Per copia conforme

Brindisi, 11

IL DIRETTORE GENERALE
(Comp. Avv. Vincenzo Pagni)

[Handwritten signature]