

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 213 203

Bari 17 Marzo 1967

CERTIFICATO DI PROVE

n. 1294/B

Campioni di acciaio inviati da CO.RE.FA. Via Fratelli Cervi n° 43 - Fasano di
Puglia
con richiesta scritta del 10-3-1967 per conto di I.A.C.P. - Brindisi -
cantiere (*) Lavori di costruzione case per lavoratori agricoli in Villa Castelli

data di arrivo del materiale in Laboratorio 11-3-1967

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 6 PROVETTE

dati particolari (*) ==

Contrassegno	Diametro nominale mm	T R A Z I O N E			Peso Kg m	P i e g a t u r a
		Carico unitario di		Allungamento % dopo rottura Δ 10		
		snervam. Kg mmq	rottura Kg/mm ²			
==	6	40,99	55,45	28	==	===
==	8	34,08	50,18	27	==	===
==	10	37,18	53,98	24	==	===
==	12	31,65	43,20	29	==	===
==	14	35,73	51,32	25	==	===
==	16	34,81	49,24	29	==	===
=====						

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.


L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(G/nni Donatone)



per o. c.
P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

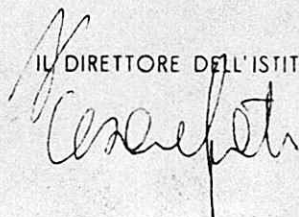

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 11 Marzo 1967

CERTIFICATO DI PROVE

n° 6309/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da CO.RE.FA. - Via Fratelli Cervi n° 43 -
Fasano di Puglia -
con richiesta scritta del 9-3-1967 per conto di I.A.C.P. - Brindisi -
cantiere (*) Lavori di costruzione case per lavoratori agricoli in Villa Castelli

data di arrivo del materiale in Laboratorio 10-3-1967

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 3 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 300 kg. - Tipo ==

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prove	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	14	28-11-1966	10-3-67	145,41
===	14	21-12-1966	10-3-67	252,55
===	14	27-1-1967	10-3-67	257,65
=====				

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(G/nni Donatone)




per c. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

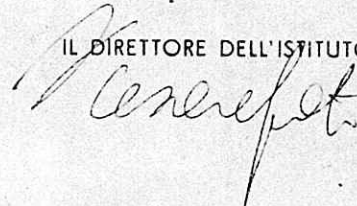

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 11 Marzo 1967

n° 6309/A/1

CERTIFICATO DI PROVE

Campioni di conglomerato cementizio inviati da CO.RE.FA. Via Fratelli Cervi n° 43 -

Fasano di Puglia

con richiesta scritta del 9-3-1967 per conto di I.A.C.P. - Brindisi -

cantiere (*) Lavori di costruzione case per lavoratori agricoli in Villa Castelli

data di arrivo del materiale in Laboratorio 10-3-1967

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 1 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 200 kg. - Tipo ==

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	15	14-10-1966	10-3-967	204,44
=====				

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(G/nni Donatone)



per c. c.
p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

