

artiglio

ads

ACCIAIERIE
DEL
SUD
CAP. SOC. L. 3.350.000.000 INT. VERS.
SEDE SOCIALE: NAPOLI, VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE, 69
SEDE AMMINISTRATIVA: VIA A. DIAZ - CASORIA (NA) - TEL. (081) 7593533 PBX
UFF. R. I. 584/70 - C.C.I.A. 275630

CERTIFICATO
DI QUALITA'

Casoria

Noi dichiariamo che l'acciaio prodotto nel ns. Stabilimento di

☐ nei ns. laboratori Chimico - Tecnologici

e collaudato



nel laboratorio Tecnico di Scienze delle costruzioni della Facoltà di Architettura
dell'Università di *Napoli*
come da certificato rilasciato in data *21/5/79*

ha le caratteristiche sotto segnate:

FATTURA N. *3172* Partite n. *32E-4229-4125-4234-4296* - PC, Kg. *23500*

ACCIAIO

Out. 2638 K ESLO

Secondo Legge 5-11-1971 e D.M. 16/6/76.

Prodotto per *FILCO*
Data *21/5/79*

sull'ordine n. *1150*




UNIVERSITA DI NAPOLI

FACOLTA DI ARCHITETTURA - ISTITUTO DI COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PER LE PROVE SUI MATERIALI

VIA MONTEOLIVETO, 3 - 80134 NAPOLI - TEL (081) 323553/321587

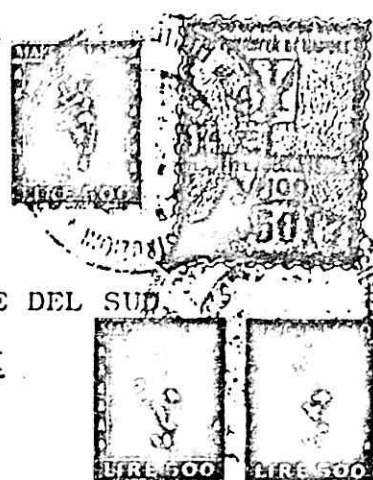

Prat.n. 8205-33

Prot.n. 2606

SOCIETA' ACCIAIERIE DEL SUD
S.p.A.

N A P O L I

PROVE DI VERIFICA DELLA QUALITA'

Ai sensi della legge 5 novembre 1971 n.1086 e del Decreto Ministeriale 16 giugno 1976 di acciaio ad aderenza migliorata del tipo "ARTIGLIO" delle Acciaierie del Sud S.p.A. - NAPOLI.

ooo

Un incaricato di questo Istituto si é recato, senza preavviso presso lo stabilimento A.d.S. Acciaierie del Sud S.p.A. - Via Diaz - Casoria - Napoli, dove ha preso visione del materiale inerente al collaudo, ed ha provveduto al prelievo di n.15 saggi, provenienti da 3 diverse colate, cinque per ogni colata, indipendentemente dal diametro, da sottoporre a prova.

I risultati delle prove di trazione e piegamento eseguite sui tondini di acciaio sono riportati nelle 5 tabelle allegate.

E' stata eseguita la determinazione dei valori caratteristici $R_{ak}(S)$ ed R_{ak} , la determinazione delle medie dei valori delle tensioni di snervamento $R_{amn}(S)$ e di rottura R_{ak} e la determinazione degli scarti quadratici $\Sigma_n(S)$ e Σ_n .

I risultati ottenuti sono i seguenti:

$R_{amn}(S) = 44,43 \text{ kg/mm}^2$

$R_{amn} = 69,75 \text{ kg/mm}^2$

$\Sigma_n(S) = 1,70$

$\Sigma_n = 3,78$

$R_{ak}(S) = 41,07 \text{ kg/mm}^2$

$R_{ak} = 62,26 \text{ kg/mm}^2$

XX

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Cataldo D'Amico)

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

(Prof. Ing. Ugo Caputi)

IL RETTORE

Prof. ANTONIO TROIANO

Napoli, 17 luglio 1978

artiglio

ads

ACCIAIERIE
DEL
SUD

SUD S.p.A. NAPOLI

CAP. SOC. L. 3.350.000.000 INT. VERS.

SEDE SOCIALE: NAPOLI, VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE, 89

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA A. DIAZ - CASORIA (NA) - TEL. (081) 7589533 PBX

UFF. R. I. 584/70 - C.C.I.A.A. 275630

TELEX 710674 ADS

CERTIFICATO
DI QUALITA'

Noi dichiariamo che l'acciaio prodotto nel ns. Stabilimento di Casoria

☐ e collaudato

☐ nei ns. laboratori Chimico - Tecnologici

☒ nel laboratorio Tecnologico di Scienze delle costruzioni della Facoltà di Architettura

dell'Università di Napoli

come da certificato rilasciato in data 20-4-79

ha le caratteristiche sotto segnate:

FATTURA N. 3781 Partite n. 114F - 4465 - 4430 - 4417, Kg. 29390

ACCIAIO

artiglio Fe B 38 K e S L D.

Secondo Legge 5-11-1971 e D.M. 16/6/76.

Prodotto per

Data 2-2-79

sull'ordine n. 1417

