



Laboratorio Tecnológico TECNOPROVE

della Coop. Tecnoprove a r.l.
autorizzato con Decreto Ministeriale LL.PP. n. 25749 del 5.8.1985

P.zza I Maggio
72017 OSTUNI (BR) - Tel. 0831/334814

C.F. e P. IVA n. 01219580741
Reg. Soc. n. 3305 Trib. Brindisi

00 1 19 3

23.10.87

Ostuni,

CERTIFICATO N. _____
Rifer. Archivio N. 01193



DICHIARATI DAL COMMITTENTE

Committente EDIL SAR.TOM. s.r.l.

Indirizzo Via Brandi, 18 - FASANO (BR)

Intestatario della costruzione Istituto Autonomo Case Popolari BRINDISI

Direttore dei Lavori arch. Piero ORESTA

Provenienza dei campioni Costruzione per civile abitazione

Cantiere sito in CAROVIGNO (BR) - Zona 167 - Via Montessori

Data di consegna al laboratorio 04.09.87

Strutture di provenienza _____

REGIONE PUGLIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto risulta depositata presso questo Ufficio ai sensi della legge n. 1086 del 5-11-1971.

BRINDISI Li _____

IL FUNZIONARIO ADDETTO _____

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO _____

(Ing. Francesco SANTOS (AS))

Data della prova 01.10.87


RISULTATI DELLA PROVA A TRAZIONE

SIGLA DEL PROVINO	DIAMETRO (mm) VIRTUALE *	Peso a ml. (kg)	ACCIAIO TIPO F e B **	CARICO DI SNERVAMENTO (kg/mm ²)	CARICO DI ROTTURA (kg/mm ²)	ALLUNGAMENTO % (misurato su 5 cm)
OST/691/A	8,25	0,419	44 K	44,18	64,22	26,5
OST/691/B	8,24	0,418	44 K	44,22	63,29	25,-
OST/691/C	8,22	0,416	44 K	43,98	61,18	24,5

NOTE Ø mm. 8

* Della barra tonda equipesante.
** Dati dichiarati dal committente.

Il Tecnico di Laboratorio
(dott. ing. Giovanni Molentino)

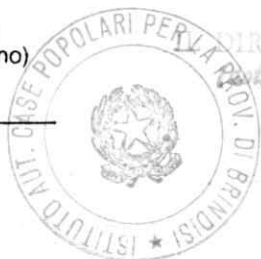

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(dott. ing. Antonio Longo)

Il Direttore
(dott. ing. Pietro Cardone)



Laboratorio Tecnológico

TECNOPROVE

della Coop. Tecnoprove a r.l.

autorizzato con Decreto Ministeriale LL.PP. n. 25749 del 5.8.1985

P.zza I Maggio

72017 OSTUNI (BR) - Tel. 0831/334814

C.F. e P. IVA n. 01219580741
Reg. Soc. n. 3305 Trib. Brindisi

23.10.87

Ostuni,

CERTIFICATO N.

001194

Rifer. Archivio N.

01194



DICHIARATI DAL COMMITTENTE

Committente EDIL SAR.TOM. s.r.l.

Indirizzo Via Brandi, 18 - FASANO (BR)

Intestatario della costruzione Istituto Autonomo Case Popolari BRINDISI

Direttore dei Lavori arch. Piero ORESTA

Provenienza dei campioni Costruzione per civile abitazione

Cantiere sito in CAROVIGNO (BR) - Zona 167 - Via Montessori

Data di consegna al laboratorio 04.09.87

Strutture di provenienza

REGIONE PUGLIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto risulta depositata presso questo Ufficio ai sensi della legge n. 1086 del 5-11-1971.

BRINDISI LI 21 GIU. 1988
IL FUNZIONARIO ADDETTO ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Data della prova 01.10.87

RISULTATI DELLA PROVA A TRAZIONE

SIGLA DEL PROVINO	DIAMETRO (mm) VIRTUALE *	Peso a ml. (kg)	ACCIAIO TIPO F e B **	CARICO DI SNERVAMENTO (kg/mm ²)	CARICO DI ROTTURA (kg/mm ²)	ALLUNGAMENTO % (misurato su 50)
OST/692/A	10,17	0,637	44 K	52,15	75,70	24,-
OST/692/B	10,15	0,635	44 K	54,33	73,10	24,-
OST/692/C	10,30	0,653	44 K	44,91	70,70	22,-

NOTE Ø mm. 10

* Della barra tonda equipesante.
** Dati dichiarati dal committente.

Il Tecnico di Laboratorio
(dott. ing. Giovanni Molentino)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(dott. ing. Antonio Longo)

Il Direttore
(dott. ing. Pietro Cardone)



Laboratorio Tecnológico

TECNOPROVE

della Coop. Tecnoprove a r.l.

autorizzato con Decreto Ministeriale LL.PP. n. 25749 del 5.8.1985

P.zza I Maggio

72017 OSTUNI (BR) - Tel. 0831/334814

C.F. e P. IVA n. 01219580741
Reg. Soc. n. 3305 Trib. Brindisi

001195



Ostuni, 23.10.87

CERTIFICATO N. _____

Rifer. Archivio N. 01195

Committente EDIL SAR.TOM. s.r.l.

Indirizzo Via Brandi, 18 - FASANO (BR)

Intestatario della costruzione Istituto Autonomo Case Popolari BRINDISI

Direttore dei Lavori arch. Piero ORESTA

Provenienza dei campioni Costruzione per civile abitazione

Cantiere sito in CAROVIGNO (BR) - Zona 167 - Via Montessori

Data di consegna al laboratorio 04.09.87

Strutture di provenienza _____

DICHIARATI DAL COMMITTENTE

REGIONE PUGLIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto risulta depositato presso questo Ufficio ai sensi della legge n. 1086 del 5-11-1971.

BRINDISI Li 21 GIU 1988

IL FUNZIONARIO ADDETTO: Ufficiale del Genio Civile dell'Ufficio (Ing. Francesco SANTOSI)

Data della prova 01.10.87

RISULTATI DELLA PROVA A TRAZIONE

SIGLA DEL PROVINO	DIAMETRO (mm) VIRTUALE *	Peso a ml. (kg)	ACCIAIO TIPO F e B **	CARICO DI SNERVAMENTO (kg/mm ²)	CARICO DI ROTTURA (kg/mm ²)	ALLUNGAMENTO % (misurato su 5.2)
OST/693/A	13,98	1,203	44 K	52,28	68,18	21,5
OST/693/B	13,95	1,199	44 K	51,80	75,14	20,4
OST/693/C	13,94	1,198	44 K	50,55	76,59	18,6

NOTE Ø mm. 14

* Della barra tonda equipesante.
** Dati dichiarati dal committente.

Il Tecnico di Laboratorio
(dott. ing. Giovanni Molentino)

Il Direttore
(dott. ing. Pietro Cardone)



Laboratorio Tecnológico TECNOPROVE

della Coop. Tecnoprove a r.l.
autorizzato con Decreto Ministeriale LL.PP. n. 25749 del 5.8.1985

P.zza I Maggio
72017 OSTUNI (BR) - Tel. 0831/334814

C.F. e P. IVA n. 01219580741
Reg. Soc. n. 3305 Trib. Brindisi

001106

CERTIFICATO N. _____
Rifer. Archivio N. 01196



Ostuni, 23.10.87

DICHIARATI DAL COMMITTENTE

Committente EDIL SAR.TOM. s.r.l.

Indirizzo Via Brandi, 18 - FASANO (BR)

Intestatario della costruzione Istituto Autonomo Case Popolari BRINDISI

Direttore dei Lavori arch. Piero ORESTA

Provenienza dei campioni Costruzione per civile abitazione

Cantiere sito in CAROVIGNO (BR) - Zona 167 - Via Montessori

Data di consegna al laboratorio 04.09.87

Strutture di provenienza _____

REGIONE PUGLIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto risulta depo-
sitato presso questo Ufficio ai sensi della legge
n. 1086 del 5-11-1971.
BRINDISI Li 21 GIU. 1988
IL FUNZIONARIO ADDETTO _____

Data della prova 01.10.87

RISULTATI DELLA PROVA A TRAZIONE

SIGLA DEL PROVINO	DIAMETRO (mm) VIRTUALE *	Peso a ml. (kg)	ACCIAIO TIPO F e B **	CARICO DI SNERVAMENTO (kg/mm ²)	CARICO DI ROTTURA (kg/mm ²)	ALLUNGAMENTO % (misurato su 5 cm)
OST/694/A	16,-	1,580	44 K	50,83	77,14	20,-
OST/694/B	16,01	1,580	44 K	51,72	76,29	20,5
OST/694/C	16,02	1,581	44 K	51,17	75,38	20,4

NOTE Ø mm. 16

* Della barra tonda equipesante.
** Dati dichiarati dal committente.

Il Tecnico di Laboratorio
(dott. ing. Giovanni Molentino)

Il Direttore
(dott. ing. Pietro Cardone)

Laboratorio Tecnológico
TECNOPROVE

della Coop. Tecnoprove a r.l.
autorizzato con Decreto Ministeriale LL.PP. n. 25749 del 5.8.1985

P.zza 1° Maggio
72017 OSTUNI (BR) - Tel. 0831/334814

C.F. e P. IVA n. 01219580741
Reg. Soc. n. 3305 Trib. Brindisi

Ostuni, 23.10.87

CERTIFICATO N.
Rifer. Archivio N.

002647

02647



DICHIAIARATI DAL COMMITTENTE

Committente EDIL SAR.TOM. s.r.l.

Indirizzo Via Brandi, 18 - FASANO (BR)

Intestataro della costruzione Istituto Autonomo Case Popolare BRINDISI

Direttore dei Lavori arch. Piero ORESTA

Provenienza dei campioni Costruzione per civile abitazione

Cantiere sito in CAROVIGNO (BR) - Zona 167 - Via Montessori

Data di consegna al laboratorio 04.09.87

Data dichiarata del prelievo 27.07.87

Strutture di provenienza	Plinti e pilastri
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Classe di resistenza Rck Dosaggio cemento 300 kg/mc

Tipo cemento 425 Consistenza Rapporto acqua/cemento

Data della prova 21.09.87

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO (cm.)	SEZIONE (cmq.)	PESO PROVINO (kg.)	CARICO UNITARIO DI ROTTURA (kg/cmq)
OST/688/A	15	225	7,500	325
OST/688/B	15	225	7,510	371

REGIONE PUGLIA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto risulta depo-
 sitato presso questo Ufficio ai sensi della legge
 n. 4086 del 5-11-1971.

BRINDISI Li 21/6/1988

CAPO UFFICIO DELL'UFFICIO

NOTE

Il Tecnico Sperimentatore
(dott. ing. Giovanni Molentino)

Il Direttore
(dott. ing. Pietro Cardone)



Laboratorio Tecnológico

TECNOPROVE

della Coop. Tecno Prove a r.l.

autorizzato con Decreto Ministeriale LL.PP. n. 25749 del 5.8.1985

P.zza 1° Maggio

72017 OSTUNI (BR) - Tel. 0831/334814

C.F. e P.IVA n. 01213360741
Reg. Soc. n. 3305 Trib. Brindisi

002648



Ostuni, 23.10.87

CERTIFICATO N. _____

Rifer. Archivio N. 02648

DICHIARATI DAL COMMITTENTE

Committente EDIL SAR.TOM. s.r.l.

Indirizzo Via Brandi, 18 - FASANO (BR)

Intestatario della costruzione Istituto Autonomo Case Popolari BRINDISI

Direttore dei Lavori arch. Piero ORESTA

Provenienza dei campioni Costruzione per civile abitazione

Cantiere sito in CAROVIGNO (BR) - Zona 167 - Via Montessori

Data di consegna al laboratorio 04.09.87

Data dichiarata del prelievo 24.08.87

Strutture di provenienza Travi e pilastri 1° e 2° piano

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Classe di resistenza Rck _____ Dosaggio cemento 300 kg/mc

Tipo cemento 425 Consistenza _____ Rapporto acqua/cemento _____

Data della prova 21.09.87

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO (cm.)	SEZIONE (cmq.)	PESO PROVINO (kg.)	CARICO UNITARIO DI ROTTURA (kg/cmq.)
OST/689/A	15	225	7,480	351
OST/689/B	15	225	7,550	349
REGIONE PUGLIA				
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI				
Si attesta che copia del presente atto risulta depo-				
sitato presso questo Ufficio ai sensi della legge				
n. 41085 del 5-11-1971.				
BRINDISI LI 21 GIU. 1988				
IL FUNZIONARIO ADDETTO				

NOTE

Il Tecnico Sperimentatore
(dott. ing. Giovanni Molentino)

Il Direttore
(dott. ing. Pietro Cardone)



Gratiscena - Fasano
Gratiscena - Fasano



Laboratorio Tecnológico

TECNOPROVE

della Coop. Tecno Prove a r.l.

autorizzato con Decreto Ministeriale LL.PP. n. 25749 del 5.8.1985

P.zza 1° Maggio

72017 OSTUNI (BR) - Tel. 0831/334814

C.F. e P. IVA n. 01219580741

Reg. Soc. n. 3305 Trib. Brindisi



Ostuni, 23.10.87

CERTIFICATO N. 002649

Rifer. Archivio N. 02649

Committente EDIL SAR.TOM. s.r.l.

Indirizzo Via Brandi, 18 - FASANO (BR)

Intestatario della costruzione Istituto Autonomo Case Popolari BRINDISI

Direttore dei Lavori arch. Piero ORESTA

Provenienza dei campioni Costruzione per civile abitazione

Cantiere sito in CAROVIGNO (BR) - Zona 167 - Via Montessori

Data di consegna al laboratorio 04.09.87

Data dichiarata del prelievo 03.09.87

Strutture di provenienza Travi e pilastri 3° piano

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Classe di resistenza Rck Dosaggio cemento 300 kg/mc

Tipo cemento 425

Consistenza

Rapporto acqua/cemento

Data della prova 01.10.87

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO (cm.)	SEZIONE (cmq.)	PESO PROVINO (kg.)	CARICO UNITARIO DI ROTTURA (kg/cmq)
OST/690/A	15	225	7,560	363
OST/690/B	15	225	7,600	374
REGIONE PUGLIA UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI che copia del presente atto risulta depo- nata presso questo Ufficio ai sensi della legge n. 1126 del 5-11-1971. BRINDISI 22 21 GIU 1988 UFFICIO ADDETTO				

NOTE

Il Tecnico Sperimentatore
(dott. ing. Giovanni Molentino)

Il Direttore
(dott. ing. Pietro Cardone)