

Bari, 31/1/66

T/CG/da.™



ACCOMANDITA LATERIZI ADRIATICA - PESCARA

Concessionaria brevetti R.D.B. - Piacenza

CALCOLO DI VERIFICA A ROTTURA

SOLAIO CELERSAP PRECOMPRESSO H/16,5(+5) cm. DI SOLETTA

ANALISI DEI CARICHI

P. p. solaio in opera	=	Kg/mq.	260.™
Sovraccarico permanente	=	"	100.™
Totale carico permanente	=	Kg/mq.	360.™
Sovraccarico accidentale	=	"	250.™
Carico complessivo p	=	Kg/mq.	610.™

Il calcolo si esegue in base alle formule e ai dati tabellari riportati qui di seguito e nel catalogo allegato, per $b = 100$ cm.

Per il calcolo del momento di rottura delle sezioni soggette a momento negativo si adotta

$$\sigma_n = 5000 \text{ Kg/cm}^2$$

MOMENTI FLETTENTI MASSIMI : Trattandosi di struttura in semincastro, a tutto vantaggio della stabilità si adottano i seguenti momenti flettenti massimi :

$$M_1 = M_2 = - \frac{1}{12} p l^2$$


$$M_{1-2} = + \frac{1}{12} p l^2$$

LUCE : mt. 4,70 ; $M_1 = M_2 = - 112.200 \text{ Kgon.}$

$$M_{1-2} = + 112.200 \text{ Kgon.}$$

LUCE : mt. 5,50 ; $M_1 = M_2 = - 153.700 \text{ Kgon.}$

$$M_{1-2} = + 153.700 \text{ Kgon.}$$

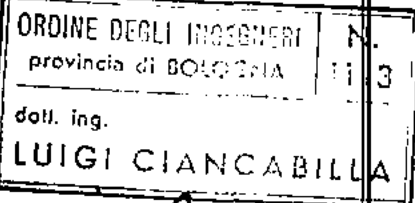

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SOLAIO CELERSAP PRECOMPRESSO

TRAVETTI - I travetti vengono costruiti in serie su licenza rilasciata dal Ministero LL. PP. (protocollo n. 1992 - 25 giugno 1964). I materiali impiegati e la precompressione nei travetti vengono costantemente controllati nel Laboratorio Tecnologico dello Stabilimento e periodicamente in Laboratori Ufficiali. Vengono prodotti con casseforme mobili vibranti. Questo sistema consente di ottenere superfici di contatto dall'accentuata rugosità atte ad assicurare una buona aderenza con il getto complementare.

Caratteristiche dei materiali.

CALCESTRUZZO -

rottura per compressione (cubico)	σ_{cr} =	600 Kg/cm ²
" " " (cilindrico)	σ_{cl} =	480 "
modulo di elasticità	E_{cp} =	$4 \cdot 10^5$ "

ACCIAIO -

rottura per trazione	σ_{tr} =	186 Kg/mm ²
modulo di elasticità	E_t =	$1,9 \cdot 10^4$ "

SOLAIO - I travetti prefabbricati vengono abbinati a blocchi di laterizio aventi la parte superiore rinforzata, atta a sostituire in tutto o in parte la soletta di compressione in conglomerato in armonia con quanto prescritto all'art. 14 delle norme C.N.R. sui solai misti. La resistenza a compressione è sempre maggiore di 350 Kg/cm² giusta la prescrizione dell'art. 5 delle predette norme.

Il getto di completamento dev'essere effettuato con calcestruzzo di classe non inferiore a 250 Kg/cm²

CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI UNITARIE MASSIME E DEI COEFFICIENTI DI SICUREZZA

Estratti da «Norme tecniche per l'impiego delle strutture in cemento armato precompresso» pubblicate sul «Giornale del Genio Civile» n. 11-12/1964 e rese operanti con circolari del Ministero dei LL. PP. n. 1932 del 23 gennaio 1965.

- «1.31 — Per le travi a fili aderenti sono ammesse tensioni di trazione pari a $0,025 \sigma_{ct}$ senza aggiunta di armature sussidiarie».
- «3.31 — Per le sezioni soggette a momento positivo il calcolo di verifica dovrà eseguirsi trascurando la resistenza a trazione del conglomerato gettato in opera, tenendo conto del diverso valore dei costituenti la sezione resistente globale».
- «3.33 — Per le sezioni soggette a momenti negativi è ammessa anche la verifica a rottura, purché si considerino reagenti a compressione soltanto le zone massicce facenti corpo con le nervature e si attribuisca al conglomerato una resistenza a compressione pari alla differenza fra la effettiva resistenza prismatica a 28 gg. e la sollecitazione teorica di precompressione a deformazioni lente esaurite aumentata del 15%. Dovrà tuttavia essere verificato che in presenza del momento di servizio la tensione nelle armature metalliche ordinarie non superi il limite fissato dalle norme del conglomerato cementizio armato normale. Il coefficiente di sicurezza a rottura sarà quello prescritto per il conglomerato cementizio armato normale».
- «3.5 — (Per le sezioni soggette a momento positivo) è richiesto un coefficiente di sicurezza (a rottura) pari a 2,0.

Il calcolo delle sollecitazioni unitarie massime dovute al momento flettente di servizio viene eseguito con le comuni formule del c.a., considerando l'area dei travetti precompressi alla stregua di armature metalliche, omogeneizzando la sezione tenendo conto del rapporto tra i moduli elastici del conglomerato precompresso e quello delle aree non precomprese $E_{cp} : E_c = 1,5$.

Calcolato il momento di inerzia della sezione parzializzata J e la distanza x dell'asse neutro dal lembo superiore si ottengono i valori per le tensioni al lembo superiore e al lembo inferiore:

$$\sigma_t = \frac{M_s}{W_i} - \sigma_{pi} \leq 0,025 \sigma_{ct} = 15 \text{ Kg/cm}^2$$

Il momento di rottura è:

$$M_r = A_f \sigma_{fa} \left(h - 0,5 \frac{A_f \sigma_{fa}}{b \sigma_c} \right)$$

essendo, per le sezioni soggette a momento positivo:

A_f = area armatura metallica contenuta nel travetto

h = altezza utile dell'armatura ($H - y_f$)

b = 100 cm.

σ_{fa} = tensione di rottura dell'acciaio (186 Kg/mm²)

σ_c = carico di rottura prudenziale laterizio-cemento (200/Kg/cmq)

e per le sezioni soggette a momento negativo:

A_f = area armatura metallica aggiuntiva (monconi) per una striscia larga 100 cm.

h = cm. 24 con travetti 9/12
cm. 27 con travetti 13/14

σ_{fa} = tensione di snervamento dell'armatura (v. pag. precedente) $\sigma_c = \sigma_{cl} - 1,15 \sigma_{pi}$

h = altezza utile dell'armatura aggiuntiva

La tensione nelle armature metalliche aggiuntive è:

$$\sigma_f = M_s / 0,93 h A_f$$

CARATTERISTICHE :

- Altezza totale $H = \text{cm. } 21,50$
 - Distanza dal bordo compresso al baricentro dell'armatura inferiore $h^* = H - y_f \text{ cm.}$
 - Carico di rottura prudenziale laterizio-cemento $\sigma_c^* = 200 \text{ Kg/cm.}^2$
- (* valevoli per la verifica a momento positivo)

= LUCE : mt. 4,70 =

S I M B O L O G I A		$M_1 = M_2$	M_{1+2}
M_s	Kgcm.	- 112.200	+ 112.200
Tipo di travetto	-	=	3
ϕ per ogni nervatura	mm.	3 ϕ 8	=
A_f per la striscia di 1 m.	cm ²	3,00	=
$\sigma_c = M_s : W_s$	Kg/cm. ²	=	19,82
$\sigma_i = (M_s : W_i) - \sigma_{pi} \geq 15$	Kg/cm. ²	=	- 12,32
$\sigma_f = M_s : (0,9 \cdot h \cdot A_f)$	Kg/cm. ²	2078	=
M_r	Kgcm.	288.150	320.500
Coefficiente di sicurezza a rottura : $M_r : M_s$	K_r	2,57	2,86

= LUCE : mt. 3,50 =

S I M B O L O G I A		M_{1-2}	M_{1-2}
M_s	Kgcm.	- 153.700	+ 153.700
Tipo di travetto	-	=	3
ϕ per ogni nervatura	mm.	128+2010	=
A_f per la striscia di 1 m.	cm ²	4,14	=
$\sigma_c = M_s : W_s$	Kg/cm. ²	=	27,16
$\sigma_i = (M_s : W_i) - \sigma_{pi} \leq 15$	Kg/cm. ²	=	- 15,83
$\sigma_f = M_s : (0,9 \cdot h \cdot A_f)$	Kg/cm. ²	2063	=
M_r	Kgcm.	389.367	403.900
Coefficiente di sicurezza a rottura : $M_r : M_s$	K_r	2,53	2,68

ORDINE DEGLI INGEGNERI
provincia di BOLOGNA

N.
1113

dott. Ing.

LUIGI CIANCABILLA

[Handwritten signature]